FICHE TECHNIQUE

Réalisée avec le soutien technique de

FEREDECO

Recymex
La valorisation de vos ressources

N° de FT :	MEX-STG-SMR 0-4-lavé CE2+-23-08-11	Code identification unique :	Date de mise à jour FT :	11-08-23

SABLES DE CONCASSAGE (MIXTES RECYCLES) — 0/4

Utilisation possible du produit : TRAVAUX GENERAUX DE GENIE CIVIL

CARACTERISTIQUES LEGALES — AGW du 28/02/2019 Sortie Statut Déchets

N° d'enregistrement : **2021/SSD2-A/0008** | Certificats n° :

NBN EN 13242:2002+A1:2008

Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques ou matériaux non traités pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées

CE
965
11
0965-CPR-GT0-596

PERFORMANCES DECLAREES DANS LE CADRE DU MARQUAGE CE

GF80-GTF20 - RcNPD Rcug50 Rb50- Ra5- Rg2- X1- FL5- - f16 - MB2,5 - LA45 - MDE53 - SS0,7 - MSNPD - FNPD - VNPD - SNPD - FINPD - ASNPD


PARTIE NORMATIVE — Valeurs sur lesquelles le producteur s'engage

Paramètres	Rc	Rcug	Rb	Ra	Rg	X	FL	MB	LA	MDE	MDE + LA	SS	S	FI	F	MS	V	MVA	WA24	MVV	M.O.	AS	MF
Unités	%	%	%	%	%	%	cm³/kg	g/kg				%	%		%	%	%	Mg/m³	%	Mg/m³		%	
VSS	**NPD**	**100**	**50**	**5**	**2**	**1**	**5**	**2,5**	**45**	**53**		**0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				**-**	**-**	
VSI	**NPD**	**50**												**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	

PARTIE INFORMATIVE — Résultats de production du 22-06-23 au 22-06-23

Résultats	-	-	-	-	-	-	-	0,8	43	53	96	0,3	-	-	-	-	-	2,61	0,4	1,34	-	-	-
Maximum	-	-	-	-	-	-	-	0,8	43	53	96	0,3	-	-	-	-	-	2,61	0,4	1,34		-	-
Moyenne								**0,8**	**43**	**53**	**96**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,61**	**0,4**	**1,34**		**-**	**-**
Minimum								0,8	43	53	96	0,3						2,61	0,4	1,34			
Ecart type																							
Nb résultat								1	1	1	1	1						1	1	1			

GRANULARITE ET TENEUR EN FINES

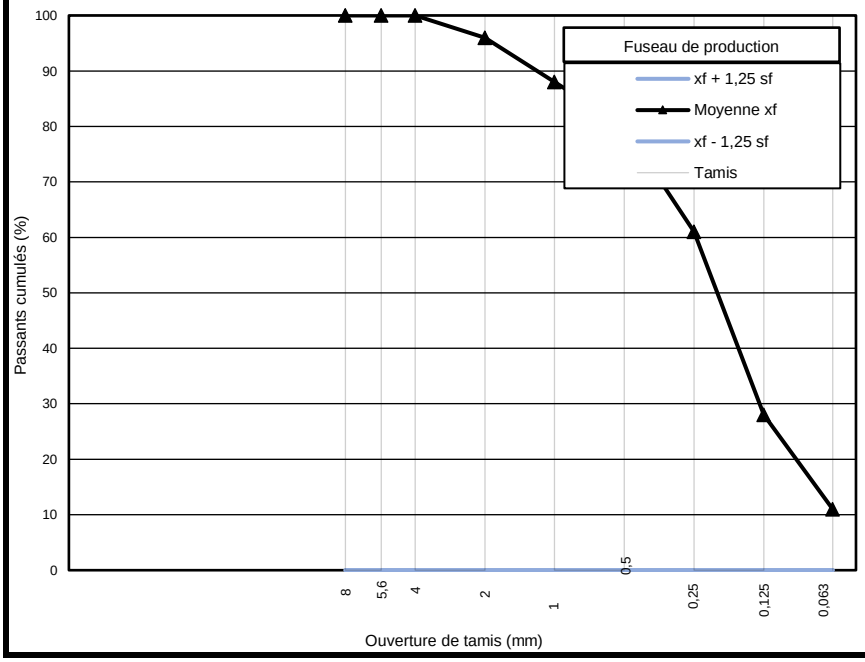

PARTIE NORMATIVE				PARTIE INFORMATIVE				
Tamis mm		VSS %	VSI %	Max %	**Moy %**	Min %	E-T	Nb
2D	8	100	100	100	**100**	100		1
1,4D	5,6	100	98	100	**100**	100		1
D	4	100	95	100	**100**	100		1
D/2	2	100	76	96	**96**	96		1
-	1	100	68	88	**88**	88		1
-	0,5	100	60	80	**80**	80		1
-	0,25	81	41	61	**61**	61		1
-	0,125	48	8	28	**28**	28		1
0,063	0,063	15	7	11	**11**	11		1
-		-	-					
-		-	-					
-		-	-					
-		-	-					
-		-	-					
-		-	-					
-		-	-					
-		-	-					
-		-	-					
-		-	-					
-		-	-					
f		16		11	**11**	11		1

INFORMATIONS NORMATIVES — Légende des abréviations et normes d'essai s'y rapportant

d/D	Granulométrie (NBN EN 933-1)		Identification (NBN EN 933-11)	FI	Coefficient d'aplatissement (NBN EN 933-3)
f	Teneur en fines (NBN EN 933-1)	Rc	Débris de béton	MS	Résistance au sulfate de magnésium (NBN EN 1367-2)
MB	Bleu de méthylène (NBN EN 933-9)	Rcug	Débris de béton, pierres naturelles et verre	F	Résistance Gel/Dégel (NBN EN 1367-1)
LA	Los Angeles (NBN EN 1097-2)	Rb	Débris de maçonnerie	V	Stabilité volumique (NBN EN 1744-1 § 19.3)
MDE	Micro Deval (NBN EN 1097-1)	Ra	Débris asphaltique	M.O.	Présence de matières organiques (NBN EN 1744-1 § 15.1)
MVA	Masse volumique réelle (NBN EN 1097-6)	Rg	Débris de verre	SS	Sulfates solubles dans l'eau (NBN EN 1744-1 § 10.2)
MVV	Masse volumique en vrac (NBN EN 1097-3)	X	Contaminants non flottants	S	Soufre total (NBN EN 1744-1 § 11)
WA24	Absorption d'eau 24h (NBN EN 1097-6)	FL	Contaminants flottants	AS	Sulfates solubles dans l'acide (NBN EN 1744-1 § 12)

CETTE FICHE TECHNIQUE N'EST VALABLE QU'ACCOMPAGNEE DU REGISTRE DES BORDEREAUX DE LIVRAISON DE L'INSTALLATION AUTORISEE CONCERNEE, ET QUI EN FAIT PARTIE INTEGRANTE

SIEGE SOCIAL
Parc Industriel de Ghlin - Baudour Sud - Rue des Roseaux, 62
7331 SAINT-GHISLAIN
TEL : 065/60.07.03 - FAX : 065/60.07.04

SITE D'EXPLOITATION
Parc Industriel de Ghlin - Baudour Sud - Rue des Roseaux, 62
7331 SAINT-GHISLAIN
TEL : 065/60.07.03 - FAX : 065/60.07.04